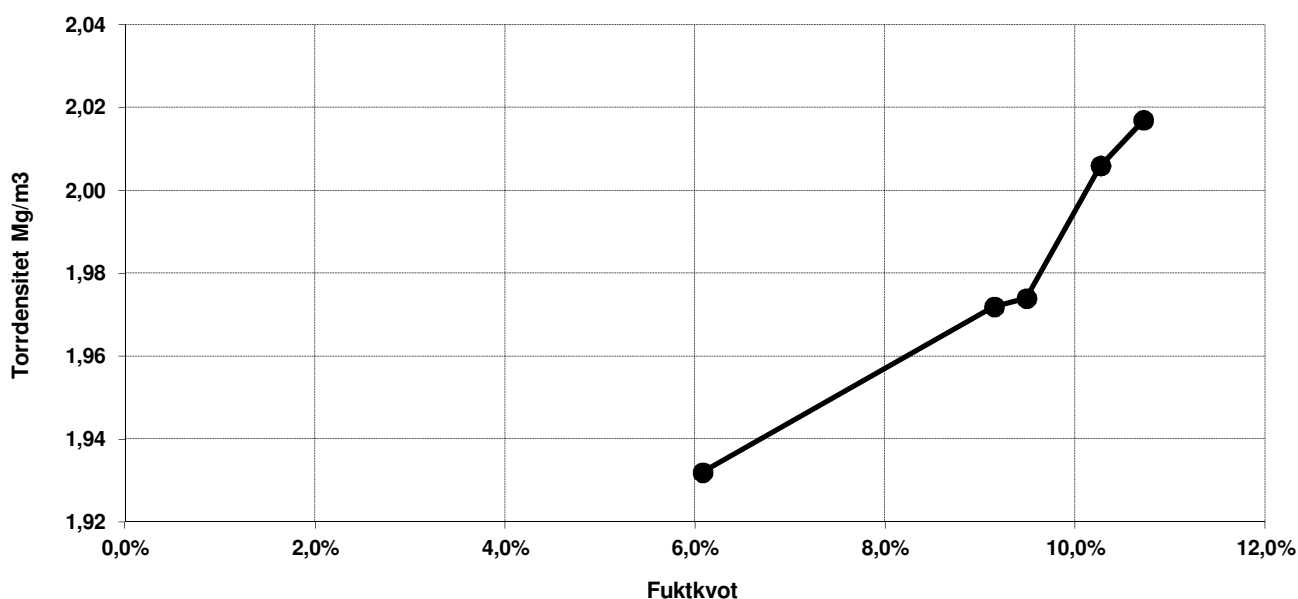


**KVALITETSKONTROLL Stenmaterial**

Sida 1 av 1

Beställare <b>Bernt Andersson</b> <b>Köpstaden 111</b> <b>382 93 Nybro</b>	Provt.datum <b>2014-01-08</b>	Analys start <b>2014-01-08</b>
Produkt <b>Sand</b>	Ankomstdatum <b>2014-01-08</b>	Analys slut <b>2014-01-10</b>
Leverantör	Referensnr.	ID-nr. <b>P14001</b>
Entreprenör	Provtagningsplats	
Objekt	Provtagare	
	Märkning	

**SS-EN 13286-2:2010 - PROCTORINSTAMPNING**

 Hammare 4,5 kg (B)  
Form 100 mm (A)

**Provresultat SS-EN 13286-2:2010 - Proctorinstampning**

**Optimal vattenkvot**      **10,7 %**  
**Maximal torr densitet**      **2,02 Mg/m<sup>3</sup>**

**Instampningar**

Nr.	Torr dens.	Fuktkvot
1	1,93	6,1%
2	1,97	9,2%
3	1,97	9,5%
4	2,01	10,3%
5	2,02	10,7%

**Notering**

Instampning av hela materialfraktionen.  
 Vid sista instampningen var provet helt vattenmättat, fristående vatten på provet.

**Ort & datum**
**Halmstad 2014-01-10**

**Mattias Lindström, laboratorieföreståndare**  
Elektronisk underskrift

Provresultatet avser endast till laboratoriet inkommit prov.

Laboratoriet är miljöcertifierat enl. DS/EN 14001.